VITA AKZENT® **Plus**

Instrucțiuni de utilizare rapide – CHROMA STAINS 3D-MASTER

Culori de pictură independente de CTE
pentru controlul saturației

VITA AKZENT® **Plus – date & caracteristici**

CHROMA STAINS sunt:

- Culori de pictură ceramice independente de CTE pentru toate ceramicile de fațetare standard, din oxid de zirconiu monolitic, ceramică silicatică sau feldspatice.

CHROMA STAINS oferă următoarele avantaje:

- adaptare cromatică simplă în grupurile de luminozitate corespondente
- caracteristici de manipulare superioare, precum aplicarea foarte simplă
- rezultate deosebit de estetice prin pictare superficială

COMPONENTELE SISTEMULUI

Ceramici VITA VM®

Ceramici de fațetare

VITABLOCS®

VITA SUPRINITY® PC

VITA YZ® SOLUTIONS

VITA AKZENT® **Plus – CHROMA STAINS 3D-MASTER**

Aplicarea CHROMA STAINS 3D-Master pe o bază coloristică definită

CHROMA STAINS L		2L1.5 → 2L2.5 → 3L1.5
CHROMA STAINS M2		1M1 → 1M2 → 2M1 → 2M2
CHROMA STAINS M3		2M2
CHROMA STAINS R		2R1.5 → 2R2.5 → 3R1.5

Notă:

* Vă rugăm, mixați CHROMA STAINS INTENSE ORANGE (CSIO) din cele patru grupuri de luminozitate în culoarea de pictură CHROMA STAIN corespondentă (raport mixare 1:5).

Controlul culorii

- Este posibilă schimbarea tuturor nuanțelor într-una mai roșiatică sau mai gălbuie prin amestecarea culorilor de pictură una cu alta (raport de mixare: 1:1).
  Exemplu: Pentru a modifica 2M2 într-o culoare mai gălbuie, mixați CSM3 și CSL în raport 1:1 pentru a obține culoarea 2L2.5.

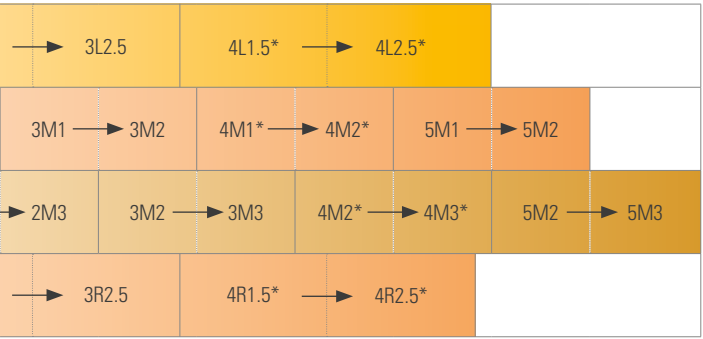

VITA AKZENT® **Plus – CHROMA STAINS 3D-MASTER**

Exemplu de aplicare pe o restaurare unicoronară din zona frontală

1 Determinarea culorii

Culoarea restaurării nu se integrează în dentiția existentă

2 Aplicarea CHROMA STAINS
Arderea de fixare a culorilor de pictură sau arderea combinată cu VITA AKZENT Plus Glaze (vezi tabelul de ardere).

Adaptare cromatică perfectă la dinții existenți

VITA AKZENT® **Plus – Tabele de ardere**

Programe de ardere recomandate

Arderea glazurii pulbere – CHROMA STAINS, BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT

	Preus-care. °C	**min.***	**↗ min.**	**↗ °C/min.**	**Temp. aprox. °C**	**min.**	**VAC min.**	**↘ °C**
VITA SUPRINITY PC	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITABLOCS	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
VITA YZ T	500	4.00	5.37	80	950	1.00	-	-
VITA YZ HT	400	4.00	5.37	80	850	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-	600**
VITA VM 11	400	4.00	5.00	80	800	1.00	-	-
VITA VM 13	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
Arderea de fixare a culorilor de pictură	500	4.00	2.30	80	700	1.00	-	-
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder	400	4.00	7.00	50	750	1.00	-	500**

* Timpul de preîncălzire trebuie crescut de la 4 la 6 minute la ciclurile de ardere a consistenței pastă.

**) Răcirea de lungă durată până la temperatura adecvată este recomandată pentru ultimul ciclu de ardere planificat a ceramicii de fațetare. Poziția liftului la cuptoarele VITA VACUMAT trebuie să fie > 75%. Obiectele supuse arderii trebuie protejate de curenții direcți de aer.

! Atenție: Pe toate tipurile de restaurări se poate aplica VITA AKZENT Plus GLAZE LT. În aceste cazuri, temperatura poate fi redusă la 750°C.

HOTLINE TEHNIC

Întrebări cu privire la produsele VITA?
Tehnicieni dentari experimentați și consultanți tehnici
vă pot răspunde la întrebări aici:

- **Tel. +49 (0) 7761/56 22 22**
  Mail: info@vita-zahnfabrik.com
  8.00 - 17.00 CET

SUPORT ONLINE

Întrebări despre produse și manipularea lor?
Puteți găsi răspunsurile competente online sub formă de
materiale video, FAQs și tutoriale online.

Informații mai detaliate găsiți în instrucțiunile de utilizare
complete VITA AKZENT Plus.

- **www.vita-zahnfabrik.com**
- **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**

10479RU – 0421 (1.) S – Version (03)

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com